



N° de FT : **MEX-STG-GMR 0-31,5-CE2+-26-01-21** Code identification unique : **PR0000896** Date de mise à jour FT : **21-01-26**

GRAVE DE DEBRIS MIXTE RECYCLES

0/31,5

Utilisation possible du produit : TRAVAUX GENERAUX DE GENIE CIVIL

CARACTERISTIQUES LEGALES

AGW du 28/02/2019 Sortie Statut Déchets

N° d'enregistrement : **2021/SSD2-A/0008**

Certificats n° : **AGG/4705**

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées



0965
11

0965-CPR-AGG/4705

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE

GA75 GTA20 [RcNPD Rcug50 Rb50- Ra5- Rg2- X1- FL5-] f10 MB5 LA45 MDE50 SS0,7 MS35 FNPDP VNPDP MHNPD SNPD FINPD MVA-2±0,11 WA24-7±1,4 ASNPD

PARTIE NORMATIVE

Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage


Paramètres	Rc	Rcug	Rb	Ra	Rg	X	FL	MB	LA	MDE	MDE + LA	SS	S	FI	F	MS	V	MVA	WA24	MVV	M.H.	AS	M.O.	MF
Unités	%	%	%	%	%	%	cm ³ /kg	g/kg				%	%		%	%	%	Mg/m ³	%	Mg/m ³		%	%	
VSS	NPD	100	50	5	2	1	5	5	45	50		0,7	-	-	-	35	-				-	-		
VSI	NPD	50																						

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 19-09-23 au 13-01-26

Résultats	90	93	6	0	0	0	3	2,5	42	45	87	0,5	-	-	-	27	0	2,47	5,7	1,11	-	-	-
Maximum	90	93	61	4	1	3	5	3,5	43	45	87	0,5	-	-	-	27	0	2,48	7,1	1,34	-	-	-
Moyenne	50	68	28	1	0	1	2	2,3	41	43	84	0,4	-	-	-	26	0	2,43	6,4	1,27	-	-	-
Minimum	29	38	6	0	0	0		0,9	40	40	80	0,4				25	0	2,37	5,7	1,11			
Ecart type	16,4	13,6	13,2	1,2	0,4	0,7	1,4	0,8	1,1	1,9	2,8	0,1				1,4	0,2	0,1	0,8	0,1			
Nb résultat	14	14	14	14	14	14	14	11	5	5	5	4				2	2	4	4	4			

GRANULARITE ET TENEUR EN FINES

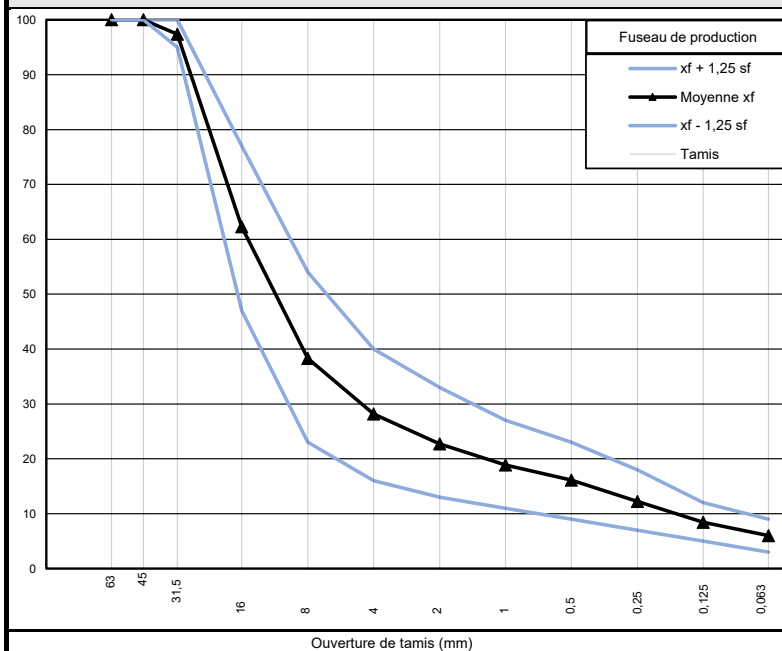

PARTIE NORMATIVE

PARTIE INFORMATIVE

Tamises mm	VSS %	VSI %	Max %	Moy %	Min %	E-T	Nb	
2D	63	100	100	100	100		14	
-	45	100	80	100	100		14	
D	31,5	100	91	100	97	94	1,9	14
D/2	16	78	38	78	62	42	12,1	14
-	8	51	11	57	38	21	12,2	14
-	4	43	3	42	28	14	9,9	14
-	2	38		35	23	11	8,1	14
-	1	36		30	19	10	6,6	14
-	0,5	34		26	16	8	5,6	14
-	0,25	31		20	12	6	4,3	14
-	0,125	28		13	8	3	3,0	14
0,063	0,063	9,4	1,4	9,9	6,0	2	2,5	14
f	10							
		10						
				6				
					2			
						2,5		

INFORMATIONS NORMATIVES

Légende des abréviations et normes d'essai s'y rapportant

d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)	Rc	Identification (NBN EN 933-11)	MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rcug	Débris de béton	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rb	Débris de béton, pierres naturelles et verre	M.H.	Présence de matières humiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Ra	Débris de maçonnerie	M.O.	Teneur en matières organiques (NBN B 11-256)
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Rg	Débris asphaltique	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	X	Débris de verre	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-3)	X	Contaminants non flottants	AS	Sulfates solubles dans l'acide (NBN EN 1744-1 § 12)
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	FL	Contaminants flottants	VSS	Valeur seuil supérieur
FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)	V	Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)	VSI	Valeur seuil inférieur

CETTE FICHE TECHNIQUE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNEE DU REGISTRE DES BORDEREUX DE LIVRAISON DE L'INSTALLATION AUTORISEE CONCERNEE, ET QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE

SIÈGE SOCIAL

Parc Industriel de Ghlin - Baudour Sud - Rue des Roseaux, 62
7331 SAINT-GHISLAIN
TEL : 065/60.07.03 - FAX : 065/60.07.04

SITE D'EXPLOITATION

Parc Industriel de Ghlin - Baudour Sud - Rue des Roseaux, 62
7331 SAINT-GHISLAIN
TEL : 065/60.07.03 - FAX : 065/60.07.04